

FOURNISSEUR DU MELANGE BITUMINEUX :
 SABLE CONCASSE [%] :
 GRAVILLONS ET PIERRES CONCASSES [%] :
 GRANULATS BITUMINEUX [%] :
 FILLER D'APPORT :
 TYPE DE LIANT :
 Fiche éditée à :

SEP - Station d'enrobage SION
 50% Famsa + 50 % Famsa QNL
 100% Famsa QNL

 70/100 S
 Yverdon-les-Bains

CARACTERISTIQUES

LIANT SOLUBLE / ENROBE [%] : **5.20** *4.90 min.* RAPPORT FILLER/BITUME (pds) : **1.4**
 MASSE VOL. ENROBE [t/m³] : **2.494** MODULE DE RICHESSE MR : **3.3**


PERFORMANCES MARSHALL

MASSE VOL. APP. [t/m³] : **2.382** STABILITE SM [kN] : *7.5 min.*
 VIDES RESIDUELS VM [% vol.] : **4.5** *3.0 ... 6.0* FLUAGE FM [mm] : *1.5 ... 3.5*
 VIDES COMBLES VFB [% vol.] : **72.8** *max. 80.0*

ESSAIS COMPLEMENTAIRES

SENSIBILITE A L'EAU (ITSR) [%] *70 min.* Masse vol. absolue granulats [t/m³] : **2.70**
 Masse vol. liant [t/m³] : **1.03**

GRANULOMETRIE

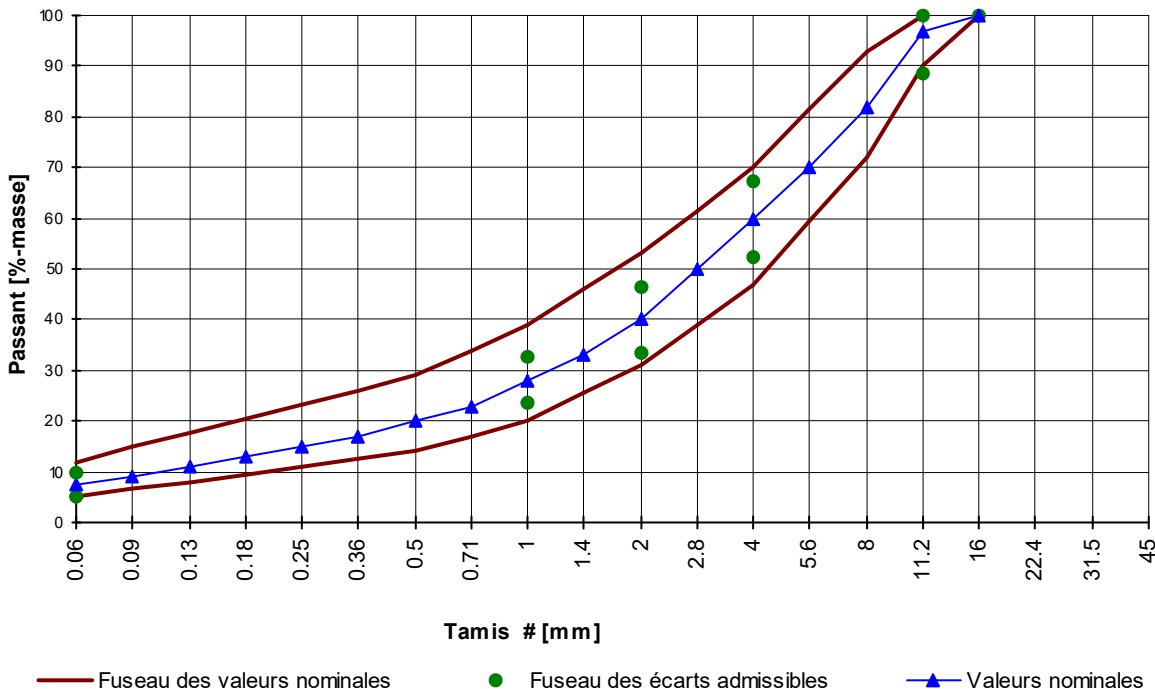

Valeurs [%]	
Tamis [# mm]	V. N. [%passant]
0.063	7.5
0.125	11
0.25	15
0.5	20
1	28
2	40
4	60
5.6	70
8	82
11.2	97
16	100
22.4	
31.5	
45	