

VALIDITE :

Août 2021

FOURNISSEUR DU MELANGE BITUMINEUX :

SEP - Station d'enrobage SION

SABLE CONCASSE [%] :

50 % Famsa + 50 % Famsa QNL

GRAVILLONS ET PIERRES CONCASSEES [%] :

100 % Famsa

FILLER D'APPORT :

TYPE DE LIANT :

PmB 65/105-60 (CH-E)

Fiche éditée le - à :

06.08.2020 - Yverdon-les-Bains

CARACTERISTIQUES

LIANT SOLUBLE / ENROBE [%] :	5.90	<i>5.90 min.</i>	RAPPORT FILLER/BITUME (pds) :	0.6
MASSE VOL. ENROBE [t/m ³] :	2.455		MODULE DE RICHESSE MR :	4.3


PERFORMANCES MARSHALL

MASSE VOL. APP. [t/m ³] :	2.013		VIDES RESIDUELS VM [% vol.] :	18.0	<i>16.0 min.</i>
VIDES COMBLES VFB [% vol.] :	39.0				

ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Egouttage du bitume [%-m]		SENSIBILITE A L'EAU (ITSR) [%]	<i>70 min.</i>
Masse vol. absolue granulats [t/m ³] :	2.69	Masse vol. liant [t/m ³] :	1.03

GRANULOMETRIE

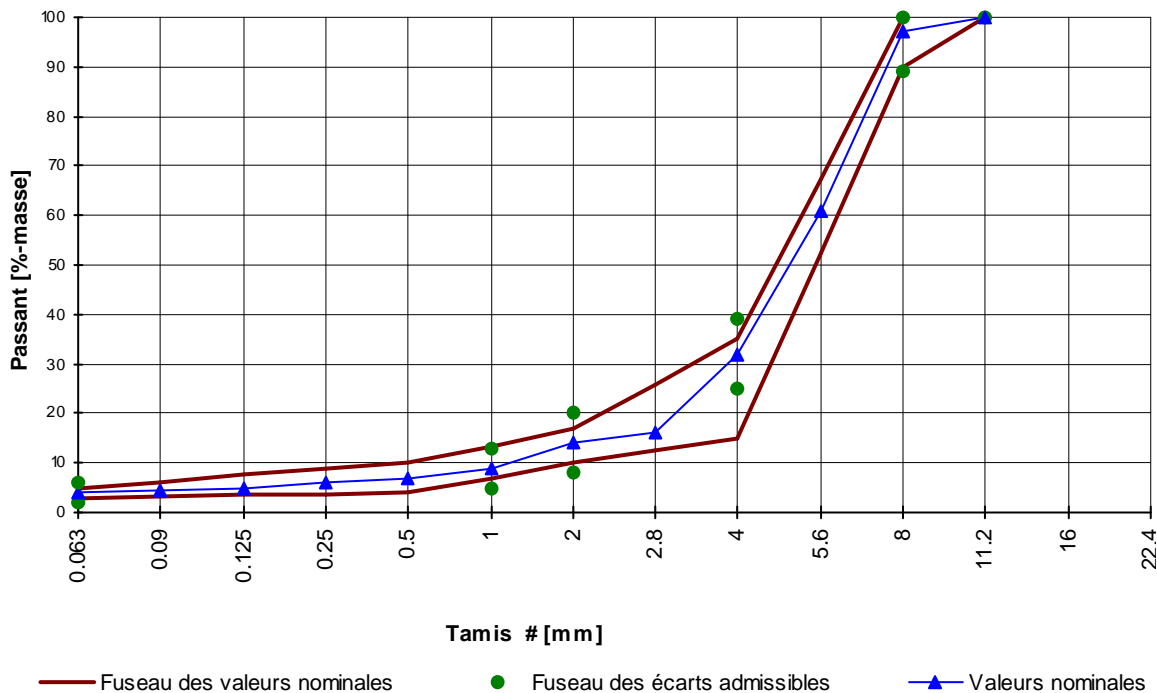

Valeurs [%]	
Tamis [# mm]	V. N. [% passant]
0.063	4
0.125	5
0.25	6
0.5	7
1	9
2	14
4	32
5.6	61
8	97
11.2	100
16	
22.4	