

FOURNISSEUR DU MELANGE BITUMINEUX :
 SABLE CONCASSE [%] :
 GRAVILLONS ET PIERRES CONCASSES [%] :
 FILLER D'APPORT :
 TYPE DE LIANT :
 Fiche éditée à :

SEP - Station d'enrobage SION
 50 % Famsa + 50 % Famsa QNL
 100 % Famsa QNL

 50/70 S ou 70/100 S
 Yverdon-les-Bains

CARACTERISTIQUES

LIANT SOLUBLE / ENROBE [%] : **4.20** *3.90 min.* RAPPORT FILLER/BITUME (pds) : **1.6**
 MASSE VOL. ENROBE [t/m³] : **2.534** MODULE DE RICHESSE MR : **2.7**


PERFORMANCES MARSHALL

MASSE VOL. APP. [t/m³] : **2.394** STABILITE SM [kN] : ---
 VIDES RESIDUELS VM [% vol.] : **5.5** *4.0 ... 7.0* FLUAGE FM [mm] : ---
 VIDES COMBLES VFB [% vol.] : **64.0**

ESSAIS COMPLEMENTAIRES

ORNIERAGE (60°C, 10'000 cycles) [%] **1.7** *max. 10.0* SENSIBILITE A L'EAU (ITSR) [%] **86** *70 min.*
 Masse vol. absolue granulats [t/m³] : **2.71** Masse vol. liant [t/m³] : **1.03**

GRANULOMETRIE

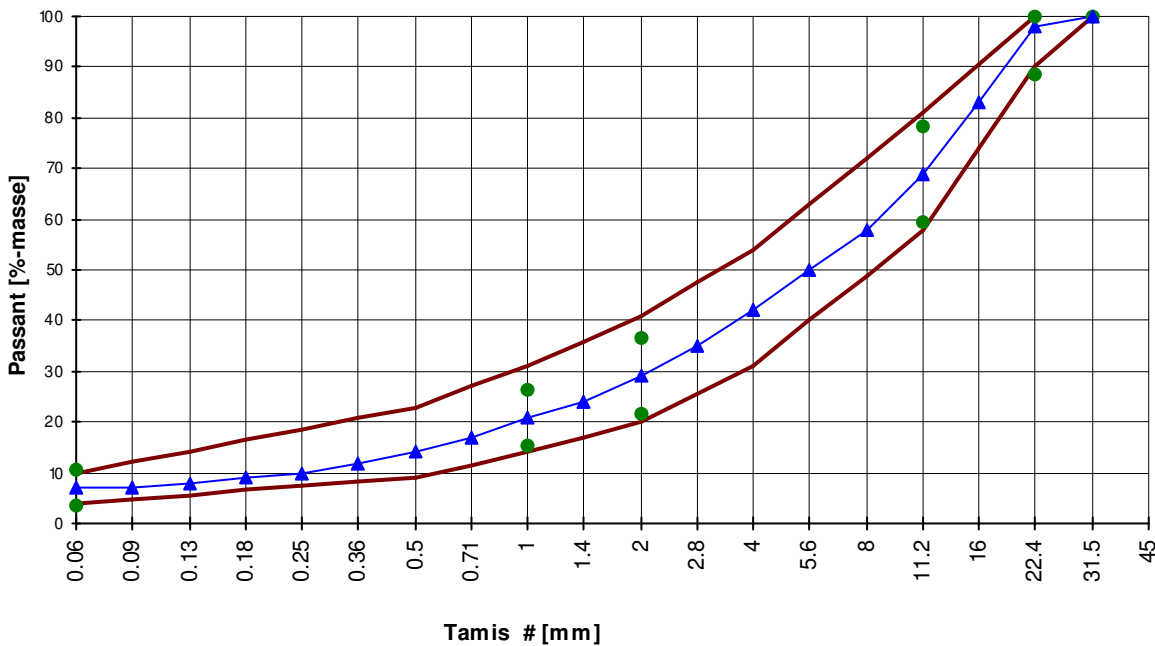

Valeurs [%]	
Tamis [# mm]	V. N. [%passant]
0.063	7
0.125	8
0.25	10
0.5	14
1	21
2	29
4	42
5.6	50
8	58
11.2	69
16	83
22.4	98
31.5	100
45	

— Fuseau des valeurs nominales ● Fuseau des écarts admissibles ▲ Valeurs nominales