

FOURNISSEUR DU MELANGE BITUMINEUX :
 SABLE CONCASSE [%] :
 GRAVILLONS ET PIERRES CONCASSEES [%] :
 FILLER D'APPORT :
 TYPE DE LIANT :
 Fiche éditée à :

SEP - Station d'enrobage SION
 50% Famsa + 50% Famsa QNL
 100% Famsa
 PmB-E 45/80-65 CH-E ou PmB-E 65/105-60 CH-E
 Yverdon-les-Bains

CARACTERISTIQUES

LIANT SOLUBLE / ENROBE [%] : **5.90** *5.70 min.* RAPPORT FILLER/BITUME (pds) : **1.1**
 MASSE VOL. ENROBE [t/m³] : **2.467** MODULE DE RICHESSE MR : **3.9**


PERFORMANCES MARSHALL

MASSE VOL. APP. [t/m³] : **2.171** VIDES RESIDUELS VM [% vol.] : **12.0** *10.0 ... 14.0*
 VIDES COMBLES VFB [% vol.] : **50.9**

ESSAIS COMPLEMENTAIRES

ORNIERAGE (60°C, 30'000 cycles) [%] **3.5** *max. 7.5* SENSIBILITE A L'EAU (ITSR) [%] **81** *70 min.*
 Masse vol. absolue granulats [t/m³] : **2.70** Masse vol. liant [t/m³] : **1.03**

GRANULOMETRIE

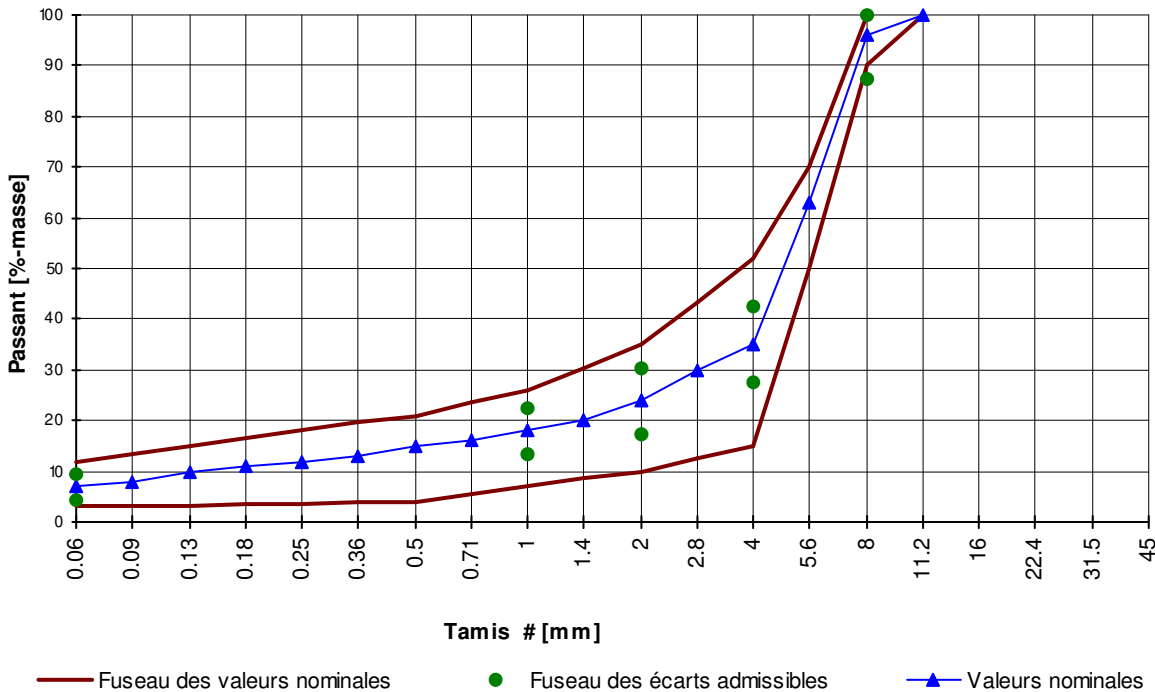

Valeurs [%]	
Tamis [# mm]	V. N. [%passant]
0.063	7
0.125	10
0.25	12
0.5	15
1	18
2	24
4	35
5.6	63
8	96
11.2	100
16	
22.4	
31.5	
45	